

C-STÄHLE WARMGEWALZT

Kohlenstoff-Stähle für die Direktverarbeitung oder zum Kaltwalzen

C-Stähle als Warmband für die Direktverarbeitung oder zum Kaltwalzen sind üblicherweise für eine Wärmebehandlung vorgesehen, um die gewünschten Verarbeitungs- und Bauteileigenschaften einzustellen.

Einsatzstähle:

- » Für Bauteile mit hoher Zähigkeit im Kern und verschleißfester Oberfläche
- » Lieferung nach EN ISO 683-3 (für Kaltwalzer EN 10132)

Vergütungsstähle:

- » Unlegiert oder legiert, für Härte und Zähigkeit nach Bedarf
- » Lieferung nach EN ISO 683-1 + 2 (für Kaltwalzer EN 10132)



PREMIUMQUALITÄT
MIT REDUZIERTEM
CO₂-FUSSABDRUCK

Einsatzstähle

Der C-Gehalt liegt für eine optimale Zerspanung und Umformung zwischen 0,10 % und 0,20 %. Um am Bauteil die gewünschten Eigenschaften – eine hohe Härte der Randschicht und einen meist zähen Kern – zu erreichen, muss der Oberflächenbereich mit Kohlenstoff angereichert und anschließend gehärtet und ev. angelassen bzw. entspannt werden.


Die C-Anreicherung erfolgt im Zuge der Bauteilherstellung durch Aufkohlen und wenn gleichzeitig Stickstoff angereicht werden soll, durch Carbonitrieren.

Vergütungsstähle

Die EN ISO 683-1 + 2 unterscheidet zwischen unlegierten Vergütungsstählen (Teil 1) und legierten Vergütungsstählen (Teil 2). Zum Einstellen der gewünschten Bauteileigenschaften – meist eine optimale Kombination aus Festigkeit und Zähigkeit – ist eine Wärmebehandlung vorgesehen:

- » Normalglühen
- » Vergüten (Härten + Anlassen)

Maximal erzielbare Härte in Abhängigkeit von Kohlenstoff und Martensitgehalt

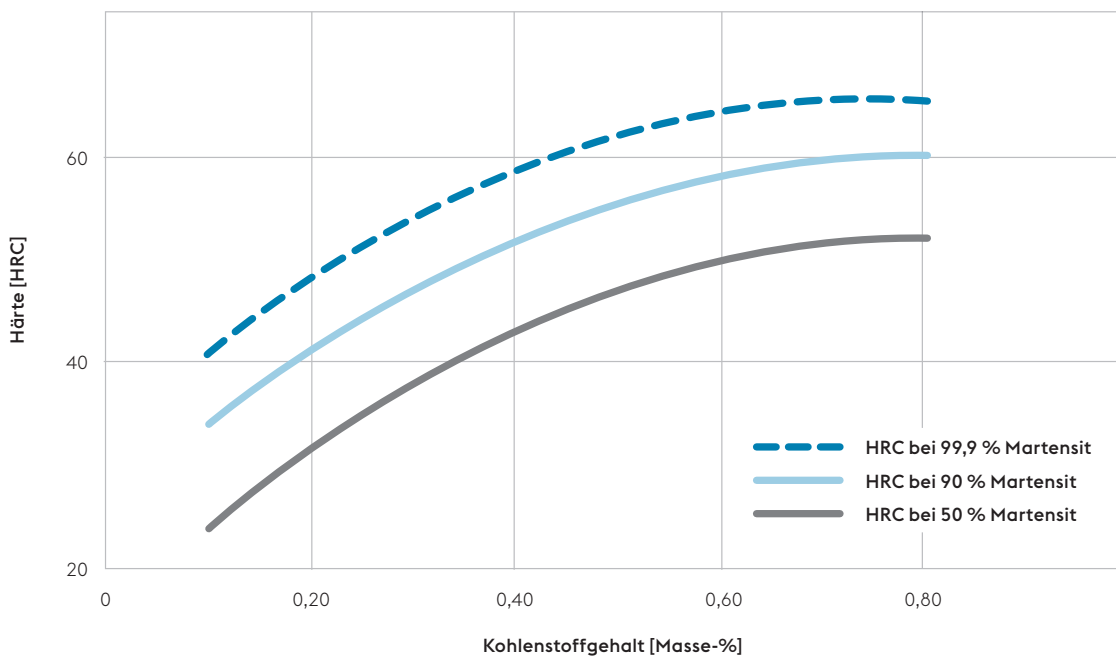

Chemische Zusammensetzung:

Schmelzenanalyse in Masse-%

Stahlsorte	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni max.	Mo max.	Cu max.	andere
Einsatzstähle nach EN ISO 683-3 ¹⁾										
C10E	0,07 – 0,13	0,40	0,30 – 0,60	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C15E	0,12 – 0,18	0,40	0,30 – 0,60	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
16MnCr5	0,14 – 0,19	0,40	1,00 – 1,30	0,025	0,035	0,80 – 1,10	-	-	0,40	-

Stahlsorte	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Cr max.	Ni max.	Mo max.	Cu max.	andere
Unlegierte Vergütungsstähle nach EN ISO 683-1 und nach EN 10132 ¹⁾										
C35E	0,32 – 0,39	0,40	0,50 – 0,80	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C45E	0,42 – 0,50	0,40	0,50 – 0,80	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C50E	0,47 – 0,55	0,40	0,60 – 0,90	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C55E	0,52 – 0,60	0,40	0,60 – 0,90	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C60E	0,57 – 0,65	0,40	0,60 – 0,90	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C67S ²⁾	0,65 – 0,73	0,15 – 0,35	0,60 – 0,90	0,025	0,025	0,40	0,40	0,10	-	-
C75S ²⁾	0,70 – 0,80	0,15 – 0,35	0,60 – 0,90	0,025	0,025	0,40	0,40	0,10	-	-

Stahlsorte	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni max.	Mo	Cu max.	andere
Legierte Vergütungsstähle nach EN ISO 683-2 ¹⁾										
25CrMo4	0,22 – 0,29	0,40	0,60 – 0,90	0,025	0,035	0,90 – 1,20	-	0,15 – 0,30	0,40	-
34CrMo4	0,30 – 0,37	0,40	0,60 – 0,90	0,025	0,035	0,90 – 1,20	-	0,15 – 0,30	0,40	-
42CrMo4	0,38 – 0,45	0,40	0,60 – 0,90	0,025	0,035	0,90 – 1,20	-	0,15 – 0,30	0,40	-
51CrV4	0,47 – 0,55	0,40	0,60 – 1,00	0,025	0,025	0,80 – 1,10	-	-	0,40	V=0,10 – 0,25
20MnB5	0,17 – 0,23	0,40	0,10 – 1,40	0,025	0,035	-	-	-	0,40	B=0,0008 – 0,0050
27MnCrB5-2	0,24 – 0,30	0,40	0,10 – 1,40	0,025	0,035	0,30 – 0,60	-	-	0,40	B=0,0008 – 0,0050

Stahlsorte	C	Si	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni	Mo	Cu max.	andere
Sonderstähle ¹⁾										
D6A	0,42 – 0,49	0,15 – 0,35	0,70 – 1,00	0,025	0,01	0,80 – 1,20	0,40 – 0,70	0,80 – 1,20	0,25	V=0,10 – 0,15
58CrV4	0,54 – 0,62	0,15 – 0,35	0,70 – 1,10	0,025	0,01	0,90 – 1,20	max. 0,25	max. 0,06	0,25	V=0,10 – 0,25
63NiNb4	0,60 – 0,66	0,15 – 0,35	0,30 – 0,60	0,025	0,01	max. 0,15	0,85 – 1,10	max. 0,15	0,25	Nb=0,03 – 0,05
68NiCrMo3	0,65 – 0,71	0,15 – 0,35	0,30 – 0,60	0,025	0,01	0,40 – 0,60	0,50 – 0,80	0,15 – 0,25	0,25	-
72NiCrMo4-2	0,69 – 0,75	0,15 – 0,35	0,40 – 0,70	0,025	0,01	0,30 – 0,60	0,70 – 1,00	0,05 – 0,10	0,25	-
75Cr1	0,70 – 0,80	0,25 – 0,50	0,60 – 0,80	0,025	0,01	0,30 – 0,40	max. 0,25	max. 0,06	0,25	-
75CrNiMo	0,70 – 0,80	0,15 – 0,35	0,60 – 0,90	0,025	0,01	0,50 – 0,70	0,30 – 0,60	0,05 – 0,15	0,25	-
75Ni8 ²⁾	0,72 – 0,78	0,15 – 0,35	0,30 – 0,50	0,025	0,01	max. 0,15	1,80 – 2,10	max. 0,06	0,25	-
80CrV2 ²⁾	0,78 – 0,85	0,15 – 0,35	0,40 – 0,70	0,025	0,01	0,40 – 0,60	max. 0,25	max. 0,06	0,25	V=0,15 – 0,25
C100S ²⁾	0,95 – 1,05	0,15 – 0,35	0,30 – 0,60	0,025	0,01	max. 0,40	max. 0,25	max. 0,06	0,25	-

¹⁾ Abweichungen von den angegebenen Schmelzenanalysen sowie engere Grenzwerte bitte anfragen.²⁾ Stahlsorte nach EN10132 (Norm für kaltgewalztes Band)

Die angeführten Stahlsorten sind ein Auszug aus unseren Produktionsmöglichkeiten. Weitere Stähle nach nationalen und internationalen Normen sowie spezielle Sonderanalysen nach Kundenspezifikationen sind auf Anfrage lieferbar.

Stahlsorten Vergleichstabelle:

Stahlsorte	Werkstoffnummer	Euronorm	SAE
Einsatzstähle			
C10E	1.1121	EN ISO 683-3	1010
C15E	1.1141	EN ISO 683-3	1015
16MnCr5	1.7131	EN ISO 683-3	5115
Unlegierte Vergütungsstähle			
C35E	1.1181	EN ISO 683-1	1035
C45E	1.1191	EN ISO 683-1	1045
C50E	1.1206	EN ISO 683-1	1050
C55E	1.1203	EN ISO 683-1	1055
C55S	1.1204	EN 10132	1055
C60E	1.1221	EN ISO 683-1	1060
C60S	1.1211	EN 10132	1060
C67S	1.1231	EN 10132	1065/1070
C75S	1.1248	EN 10132	1074
Legierte Vergütungsstähle			
25CrMo4	1.7218	EN ISO 683-2	4130
34CrMo4	1.7220	EN ISO 683-2	4135
42CrMo4	1.7225	EN ISO 683-2	4140/4142
51CrV4	1.8159	EN ISO 683-2	6150
58CrV4	1.8161	Sondergüte	-
20MnB5	1.5530	EN ISO 683-2	-
27MnCrB5-2	1.7182	EN ISO 683-2	-
Sonderstähle			
D6A	1.2791	-	-
58CrV4	1.8161	Sondergüte	-
63NiNb4	-	-	8660+Nb
68NiCrMo3	-	-	8667/8667mod
72NiCrMo4-2	-	-	8670
75CrNiMo	-	-	-
75Cr1	1.2003	-	-
75Ni8	1.5634	EN 10132	-
80CrV2	1.2235	EN 10132	-
C100S	1.1274	EN 10132	-

Mechanische Eigenschaften: Zugversuch

Richtwerte abhängig vom Lieferzustand

Stahlsorte	Walzzustand		Weichgeglüht
	Dehngrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]
C10E	300	400	380
C15E	330	470	450
16MnCr5	400	600	480
C35E	450	680	500
C45E	460	750	600
C50E	490	830	600
C55E / C55S	500	840	600
C60E / C60S	520	860	650
C67S	550	950	660
C75S	550	950	680
25CrMo4	650	850	550
34CrMo4	770	970	650
42CrMo4	790	990	660
51CrV4	850	1050	680
27MnCrB5-2	490	670	520
20MnB5	530	680	570
58CrV4	870	1070	680
63NiNb4	700	1000	680
68NiCrMo3	700	1000	680
72NiCrMo4-2	700	1000	680
75CrNiMo	840	1140	680
75Cr1	700	1000	680
75Ni8	740	1100	680
80CrV2	990	1300	720
C100S	700	1200	720
D6A	980	1250	650

Kohlenstoff-Stähle werden üblicherweise im Lieferzustand ohne Zusage der mechanischen Eigenschaften angeboten – Garantiewerte bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

Bei Bedarf kann der Lieferzustand „Weichgeglüht“ bestellt werden. Zusätzlich kann auf Anfrage auch der Einfurmungsgrad im Zustand „GKZ .. Weichgeglüht auf kugeligen Zementit“ vereinbart werden.

Abmessungsbeispiele

Maximale Breite je Dicke; weitere Abmessungen und Mindestbestellmengen auf Anfrage

Stahlsorte	Dicke [mm]						
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	6,00	8,00
C10E	1370	1620	1620	1620	1620	1620	1620
C15E	1370	1620	1620	1620	1620	1620	1620
16MnCr5	1240	1410	1590	1620	1620	1620	1620
C35E	1240	1410	1590	1620	1620	1620	1620
C45E	1240	1390	1540	1620	1620	1620	1620
C50E	1200	1350	1500	1620	1620	1620	1620
C55E / C55S	1200	1350	1500	1620	1620	1620	1620
C60E / C60S	1110	1260	1410	1560	1620	1620	1620
C67S	1110	1260	1410	1560	1620	1620	1620
C75S	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
25CrMo4	1110	1260	1410	1560	1620	1620	1620
34CrMo4	1110	1260	1410	1560	1620	1620	1620
42CrMo4	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
51CrV4	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
20MnB5	1110	1260	1410	1560	1620	1620	1620
27MnCrB5-2	1110	1260	1410	1560	1620	1620	1620
58CrV4	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
63NiNb4	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
68NiCrMo3	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
72NiCrMo4-2	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
75CrNiMo	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
75Cr1	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
75Ni8	1090	1220	1350	1485	1620	1620	1620
80CrV2	-	1025	(1150)	(1270)	(1400)	(1620)	(1620)
C100S	-	1220	1350	1485	1620	(1620)	(1620)
D6A	-	1100	1260	1430	1620	1620	1620

Je nach Dimension und Festigkeit bieten wir auch an: gebeizt / geölt / besäumt

Stahlband	Stahlband längsgeteilt	Tafelbleche
Breite: 900 - 1620 (1750) mm	Dicke: bis 12 mm	Dicke: bis 20 mm
Masse/Breite: 18 - 20 kg/mm	Streifenbreite: ab 30 mm	Länge: bis 12 m (18 m)

Abmessungstoleranzen:

Abmessungstoleranzen des Warmbandes entsprechen der EN 10051.

Für die Dicke gilt 50% der Normtoleranz als Standard, gemessen ab 25 mm von der geschnittenen Kante.

Engere Dickentoleranzen sind auf Anfrage möglich.

Je nach Weiterverarbeitung (z. B. Kaltwalzen) ist ein sehr flaches Bandprofil entscheidend.

Die Anforderungen sind je Abmessung und Werkstoff zu vereinbaren.

UNSER WEG IN EINE GRÜNERE ZUKUNFT

Premiumprodukte in der greentec steel Edition

Mit greentec steel verfolgt die voestalpine einen ambitionierten Stufenplan zur langfristigen Dekarbonisierung der Stahlherzeugung. Das erklärte Ziel ist es bis 2050 CO₂-neutral zu produzieren und die ersten Schritte in diese Richtung sind getan. Durch eine prozessoptimierte Fahrweise können bereits jetzt bis zu 10 % der direkten CO₂-Emissionen am Standort Linz vermieden werden. Die Werkstoff- und Verarbeitungseigenschaften des Stahls werden durch diese Fahrweise jedoch nicht beeinflusst. Alle voestalpine Stahlbandprodukte mit dem gewohnt einzigartigen Nutzenprofil sind daher in Premiumqualität auch mit reduziertem CO₂-Fußabdruck als greentec steel Edition erhältlich.



Premiumqualität mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

Warmgewalztes Stahlband – greentec steel Edition

Max. CO₂-Fußabdruck 2,10 kg CO₂e/kg Stahl ¹⁾

¹⁾ nach EN 15804+A2 (Methodik EPD) „Cradle-to-Gate“

Sämtliche in den voestalpine Lieferspektren angeführten Produkte, Abmessungen und Stahlsorten sind auch in der greentec steel Edition erhältlich.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen lediglich als unverbindliche, technische Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die hierin enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten darüber hinaus nur dann als zugesicherte Eigenschaften, sofern sie individuell vertraglich vereinbart werden. Sofern nicht anderslautend vereinbart, übernimmt voestalpine daher keine Gewährleistung und sonstige Haftung für andere als die ausdrücklich vereinbarten Eigenschaften/Spezifikationen. Dies gilt ebenso für die Eignung/Verwendbarkeit der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke und die Weiterverarbeitung zum einem bestimmten Endprodukt (Verwendungs- und Eignungsrisiken liegen daher grundsätzlich beim Kunden). Im Übrigen gelten für sämtliche Lieferungen die „Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der voestalpine Steel Division“, welche unter dem nachfolgenden Link abrufbar sind: www.voestalpine.com/stahl/Die-Steel-Division/Allgemeine-Verkaufsbedingungen

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.

Weitere Informationen und Downloads
finden Sie im Internet unter
www.voestalpine.com/stahl



voestalpine Stahl GmbH
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
produktmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl

voestalpine

ONE STEP AHEAD.